

NO.: 202307015

检测报告

样品名称: 线槽 (Autron504 75)

委托单位: 上海轶峰新材料股份有限公司

检测类别: 委托检测

江苏博云塑业股份有限公司测试中心



检测报告

报告编号: 202307015

日期: 2023-07-28

页码: 1 of 3

客户信息

委托单位: 上海轶峰新材料股份有限公司

地址: 上海市奉贤区庄北路 350 号

委托单位提供的样品信息如下:

样品名称: 线槽 (Autron50475)

样品描述: PC/ABS 灰色

样品收到日期: 2023.06.10

样品检测周期: 2023.06.10~2023.07.26

检测项目和测试要求:

依照客户要求, 对委托样品进行氙灯老化试验。

测试结果: 请参见下页。

编制: 李欣

审核: 吴琼

批准: (主任)

日期: 2023.07.28

江苏博云塑业股份有限公司测试中心
检测专用章

声明: ① 报告无批准人签字无效; ② 报告涂改无效; ③ 未经本测试中心书面批准, 本报告复制无效; ④ 对客户送检样品, 本报告仅对所检验样品负责; ⑤ 对本检测报告如有异议, 应在收到报告 15 天内向本测试中心书面提出; ⑥ 本测试中心负有对所有原始记录及相关资料的保管和保密责任。

江苏博云塑业股份有限公司测试中心

地址: 中国江苏省张家港市张家港锦丰镇合兴星宇西路 1 号 电话: 0512-58668898 传真: 0512-58956190

<http://www.boiln.com>

邮箱: test@boiln.com.cn

BTC/JL-510-1-4-A/0



检测报告

报告编号: 202307015

日期: 2023-07-28

页码: 2 of 3

1、检测标准以及测试条件:

测试标准: ASTM G155

测试条件: 辐照度: 0.35w/m2@340nm; BPT: 63°C; 相对湿度: 30%

循环时间: 600h

2、检测设备:

仪器名称	型号	编号	校准有效期
Atlas 氙灯老化箱	CI4000	B-T-04-J022	2021.03.07
分光测色仪	coior-Eye7000A	B-T-03-J019	2021.03.07

3、检测结果:

3.1 外观变化:

测试后, 样品表面无脆化、变形、发粘、气泡等异常现象。

3.2 颜色变化数据:

序号	D65						ΔE	平均值	灰度
	测试前			测试后					
	L	a	b	L	a	b			
1	77.98	-1.20	3.89	77.97	-1.66	7.04	3.18	3.23	3
2	78.11	-1.20	3.86	77.90	-1.61	7.10	3.27		

声明: ① 报告无批准人签字无效; ② 报告涂改无效; ③ 未经本测试中心书面批准, 本报告复制无效; ④ 对客户送检样品, 本报告仅对所检验样品负责; ⑤ 对本检测报告如有异议, 应在收到报告 15 天内向本测试中心书面提出; ⑥ 本测试中心负有对所有原始记录及相关资料的保管和保密责任。

江苏博云股份塑业有限公司测试中心

地址: 中国江苏省张家港市张家港锦丰镇合兴星宇西路 1 号 电话: 0512-58668898 传真: 0512-58956190

<http://www.boiln.com>

邮箱: test@boiln.com.cn

BTC/JL-510-1-4-A/0


4、样品照片:



测试前



测试中

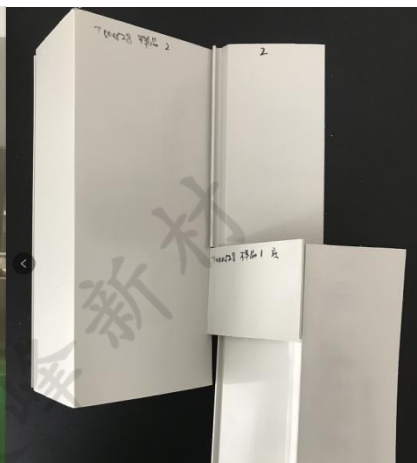

测试后

报告结束

声明: ① 报告无批准人签字无效; ② 报告涂改无效; ③ 未经本测试中心书面批准, 本报告复制无效; ④ 对客户送检样品, 本报告仅对所检验样品负责; ⑤ 对本检测报告如有异议, 应在收到报告 15 天内向本测试中心书面提出; ⑥ 本测试中心负有对所有原始记录及相关资料的保管和保密责任。

江苏博云股份塑业有限公司测试中心

地址: 中国江苏省张家港市张家港锦丰镇合兴星宇西路 1 号 电话: 0512-58668898 传真: 0512-58956190

<http://www.boiln.com>

邮箱: test@boiln.com.cn

BTC/JL-510-1-4-A/0